BAKHTI Software Ltd


Civil engineering software development

Website: https://www.bakhtisoftware.com

Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2020-03-03

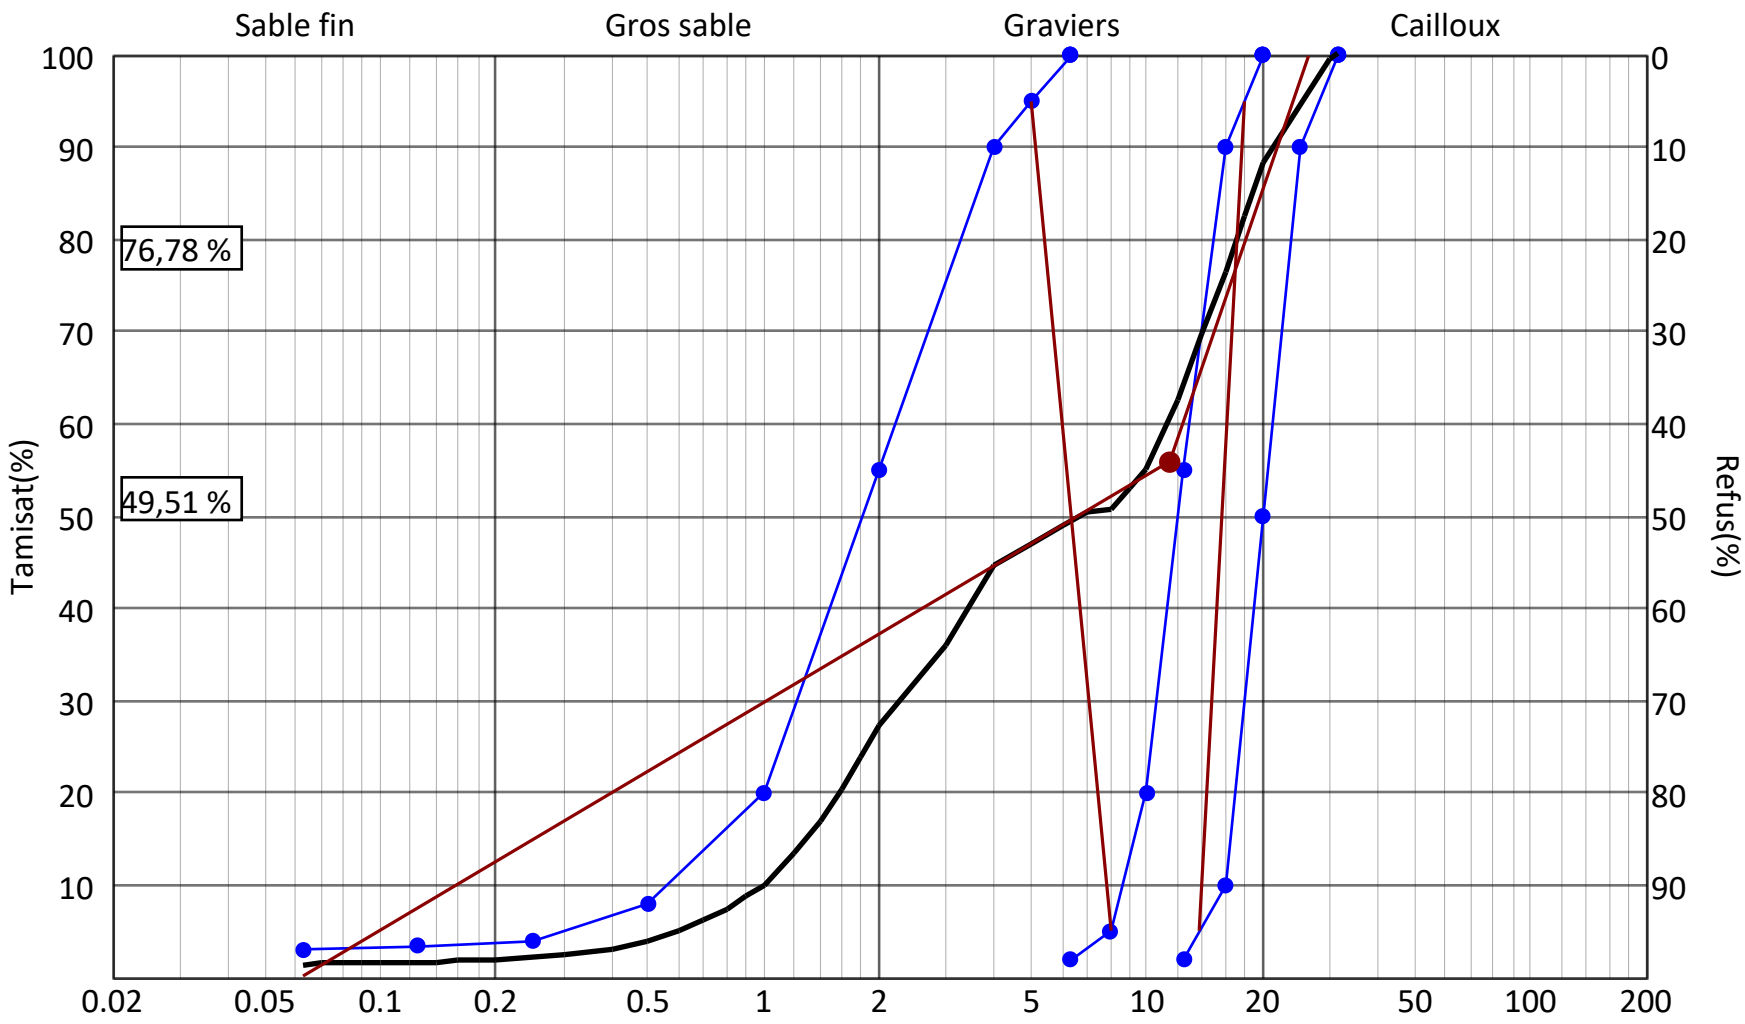

FORMULATION DE BÉTON

DREUX- GORISSE

Tamis	Tamisat(%)
6,3	100
5	95,00
4	90,00
2	55,00
1	20,00
0,5	8,00
0,25	4,00
0,125	3,50
0,063	3,00

Sable

Tamis	Tamisat(%)
20	100
16	90,00
12,5	55,00
10	20,00
8	5,00
6,3	2,00

Gravier 08/15

ρs = 2,6 t/m³

Tamis	Tamisat(%)
31,5	100
25	90,00
20	50,00
16	10,00
12,5	2,00

Gravier 15/25

ρs = 2,6 t/m³
Dmax = 26,18 mm

Désignation	Pourcentage(%)	Volume(L)	Masse(kg)
Sable	49,51	347,13	902,53
Gravier N°1	27,27	191,20	497,12
Gravier N°2	23,22	162,78	423,24
Ciment	/	122,58	380,00
Eau	/	213,72	213,72

K0 = 0,800 ,Ks = 10,170 ,Kp = 0,000
C0 = 0,828 ,C1 = 0-,010 ,C2 = 0,000 ,C3 = 0,006

Logiciel: CiviLab 2027